


# SISTEMA MULTISTRATO MST08

## Multistrato plus per fondi umidi

Ciclo multistrato colorato, per **fondi umidi**.

Il ciclo é a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, per uno spessore di circa 2 mm.

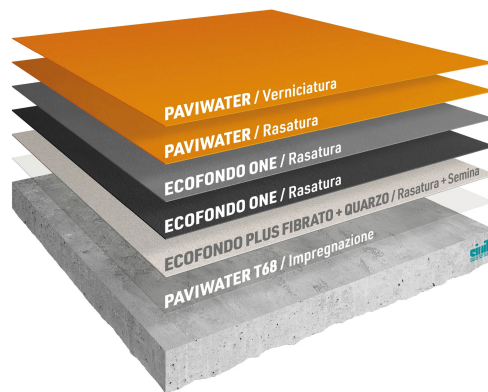

### Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detersivi, polveri od altre sostanze.

Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

### Applicazione

1. Applicare a rullo una ripresa di resina epossidica **PAVIWATER T68**, previa diluizione 1 a 3 in acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m<sup>2</sup>.
2. Rasare la superficie con **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di circa 1,0 kg/m<sup>2</sup>.  
Su fresco, semina di **Quarzo B2**, per un consumo di circa 1,0 kg/m<sup>2</sup>, avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
3. Applicare a rasare una ripresa di **ECOFONDO ONE** per un consumo di circa 0,7 kg/m<sup>2</sup>.  
Su fresco, semina di **Quarzo B1**, per un consumo di circa 1,0 kg/m<sup>2</sup>.
4. Applicare a rasare una ripresa di **ECOFONDO ONE** pigmentato con il 5% di **Colorpasta W Bianco**, per un consumo di prodotto di circa 0,5 kg/m<sup>2</sup>.
5. Rasare con **PAVIWATER**, caricato con il 30% di Sferette di Vetro Grosse, per un consumo di prodotto di 0,20 kg/m<sup>2</sup>.
6. Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito il 10% con acqua, per un consumo di 0,13 kg/m<sup>2</sup>. Per applicazioni in esterno, o per ottenere maggiori resistenze chimiche, utilizzare **FINISOL COLORATO LUCIDO** (consumo 0,13-0,15 kg/m<sup>2</sup>).
7. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretano **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 3 mm.

### Prodotti utilizzati

#### PAVIWATER® A+B

Formulato epossidico colorato in emulsione acquosa (a+b)

#### ECOFONDO® PLUS FIBRATO A+B+C

Fondo epossidico tricomponente fibro-rinforzato in emulsione acquosa

#### ECOFONDO ONE® A+B+C

Fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa

#### PAVIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

MST08 • Scheda tecnica • 05/11/2025

#### Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it